

CEM II/A-LL 52,5 N (ng)

CIMENT HAUTE PERFORMANCE

HOLCIM (BELGIQUE) S.A. | USINE D'OBourg



Le produit

Le ciment CEM II/A-LL 52,5 N (ng) est un ciment portland au calcaire suivant la EN 197-1 dont les constituants principaux sont le clinker portland (K) et le calcaire (LL). La teneur en clinker est comprise entre 80 % et 94 %.

Avantages du CEM II/A-LL 52,5 N (ng)

- Durcissement rapide.
- Résistance élevée à courte et à moyenne échéance.



Domaine d'application

Aptitude à l'emploi suivant la(les) norme(s) béton

La norme NBN B15-001 (2024) ne définit pas d'exigences spécifiques quant à l'aptitude spécifique à l'emploi. Ce ciment peut être utilisé dans toutes les classes d'environnement, à condition de respecter les exigences de composition du béton fait avec ce ciment.

S'il y a un risque de la réaction alcali-silice (granulats potentiellement réactifs et exposition à un environnement humide), ce ciment peut être utilisé à condition de répondre aux exigences de l'annexe I de la norme NBN B15-001.

Domaines d'application préférentiels (Holcim)

- Béton en milieu chimiquement non agressif (classes d'environnement E0, E1 et E2), demandant un décoffrage, une manutention ou une mise en service courant ou rapide.
- Béton de classe de résistance moyenne ou élevée.

- Bétonnage en période hivernale.
- Maçonnerie, particulièrement en période hivernale.
- Mortier de rejointoiement.
- Préfabrication de produits en béton.

Contre-indications (Holcim)

- Béton en milieu agressif (classes d'environnement EA2 et EA3).
- Béton pour constructions massives.

Pays	Documents de référence	Dénomination	Marque
Belgique	TRA 600 PTV 603	CEM II/A-LL 52,5 N (ng)	BENOR
France	NF 002 NF P15-318	CEM II/A-LL 52,5 N (ng) CP2	NF
Pays-Bas	BRL 2601	CEM II/A-LL 52,5 N (ng)	KOMO

Caractéristiques techniques

Caractéristiques mécaniques et physiques⁽¹⁾

	Unités	Résultats	Spécifications Norme(s)
Besoin en eau	%	30	-
Début de prise	hh:mm	3:40	≥ 0:45
Fin de prise	hh:mm	4:25	≤ 12:00
Stabilité	mm	< 1	≤ 10
Résistance à la compression			
• 1 jour	N/mm ²	20	
• 2 jours	N/mm ²	36	≥ 20
• 28 jours	N/mm ²	63	≥ 52,5
Surface spécifique Blaine	cm ² /g	4570	-
Masse volumique absolue	kg/m ³	3100	-
Refus au tamis de 200 µm	%	< 0,5	≤ 3,0

Composition chimique⁽¹⁾


	Résultats (%)	Spécifications (%) Norme(s)
CaO	62,0	-
SiO ₂	17,2	-
Al ₂ O ₃	4,5	-
Fe ₂ O ₃	4,3	-
MgO	1,4	-
Na ₂ O-éq	0,57	≤ 0,72 ⁽²⁾
SO ₃	3,2	≤ 4,0
Cl ⁻	0,07	≤ 0,10
Perte au feu	6,1	-
Résidu insoluble	0,6	-

⁽¹⁾ Remarque: les résultats repris dans les tableaux sont basés sur des valeurs moyennes et sont donnés à titre purement indicatif et n'ont en aucun cas un caractère contractuel. En conséquence, ils ne sauraient engager la responsabilité de Holcim (Belgique) s.a.

⁽²⁾ Remarque: valeur maximale garantie (pour le calcul du bilan alcalin d'un béton).

Résistance à la compression du béton

Résistance à la compression (N/mm²)

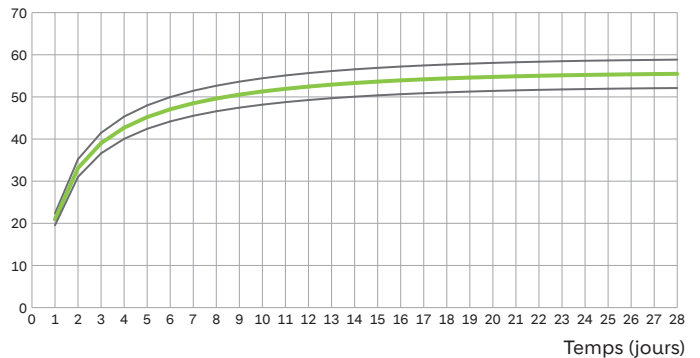

La figure donne l'évolution de la résistance à la compression sur cube de 150 mm d'arête d'un béton standard⁽³⁾, obtenue dans notre laboratoire, sur un béton à base du CEM II/A-LL 52,5 N (ng).

Les caractéristiques principales du béton sont:

- Granulométrie continue: calcaire 4/20 + sable de rivière
- Dosage en ciment: 350 kg/m³
- Facteur E/C: 0,48
- Slump d'environ 150 mm avec 0,21 % d'un plastifiant du type PCE.

⁽³⁾ Remarque: la résistance d'un béton dépendant de beaucoup de facteurs, la courbe de la figure n'est pas nécessairement représentative pour l'évolution des résistances d'un béton quelconque à base de CEM II/A-LL 52,5 N (ng).

Le ciment CEM II/A-LL 52,5 N (ng) est marqué CE en tant que CEM II/A-LL 52,5 N (ng). Par le marquage CE, le fabricant prend la responsabilité de la conformité du produit aux performances déclarées dans sa Déclaration des Performances (DoP). En outre, le ciment porte plusieurs marques volontaires de qualité qui garantissent la conformité du produit aux spécifications techniques fixées dans les règlements de certification concernés (voir tableau en haut de page).

La Déclaration des performances (DoP) et la fiche de données de sécurité (SDS) sont disponibles sur www.holcim.be



©2024 – Holcim (Belgique) S.A. tous droits réservés. Nos Conditions Générales de Vente sont d'application pour toute commande / livraison.

Holcim (Belgique) S.A.
Avenue Robert Schuman 71
B-1401 Nivelles
Tél. + 32 67 87 66 01
Technical helpdesk:
bel-tsc@holcim.com
www.holcim.be

HOLCIM